


REMO 100 EQ

rozpouštědlová barva bílá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,55 ± 0,1
Obsah sušiny	[%]	min. 75
Výrobní konzistence (pohárek ϕ = 6 mm)	[s]	35
Ředidlo		aceton
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	5 - 35
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	5 - 45
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 85
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	580
Druh dodatečného posypu		Swarco T14 100-600
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	300
Měření při pokládce na zkušebním úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μm]	370
Zasychání při teplotě vzduchu 26°C	[min]	12

vzhled značení po 12 měsících

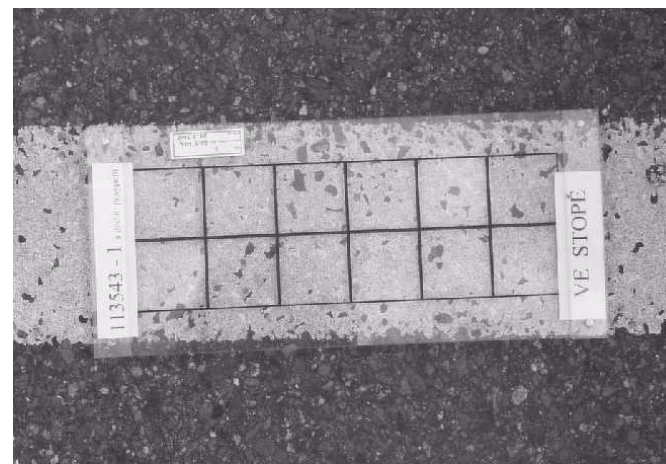

Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		index opotřebení	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	M	S	M	S	M	S	M	S
nový stav	196	201	45	45	383	369	-	-
po 6 měsících	136	137	45	47	248	215	-	-
po 12 měsících	171	170	52	53	177	151	1	1
třídy	Q 4	Q 4	S 2	S 2	R 3	R 3	-	-

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem