


REMO 100 F

rozpouštědlová barva bílá

Technické vlastnosti		
Měrná hmotnost	[g.cm ⁻³]	1,55 ± 0,1
Obsah sušiny	[%]	min. 75
Výrobní konzistence (pohárek ϕ = 6 mm)	[s]	35
Ředidlo		aceton
Premixová balotina		neobsažena
Podmínky pro aplikaci		
Výrobce doporučená teplota vzduchu	[°C]	5 - 35
Výrobce doporučená teplota podkladu	[°C]	5 - 45
Výrobce doporučená relativní vlhkost vzduchu	[%]	max. 85
Dávkování barvy	[g.m ⁻²]	830
Druh dodatečného posypu		Sovítec 3DT 2 3/1
Dávkování dodatečného posypu	[g.m ⁻²]	400
Měření při pokládce na zkušební úseku		
Tloušťka mokrého nástřiku	[μm]	540
Zasychání při teplotě vzduchu 27,5°C	[min]	14

vzhled značení po 12 měsících

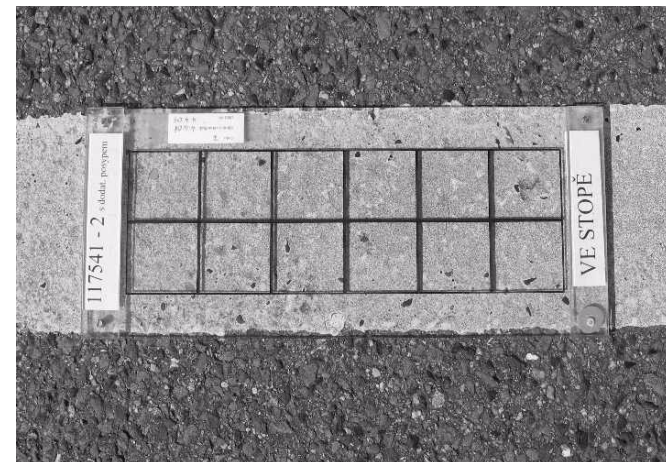

Výsledky měření a zařazení do tříd

Měření	denní viditelnost QD (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		drsnost SRT		noční viditelnost R (mcd.m ⁻² .lx ⁻¹)		index opotřebení	
	s posypem		s posypem		s posypem		s posypem	
	M	S	M	S	M	S	M	S
nový stav	210	195	51	49	312	271	-	-
po 6 měsících	134	140	55	55	251	193	-	-
po 12 měsících	128	130	55	56	206	137	1	1
třídy	Q 2	Q 3	S 3	S 3	R 4	R 2	-	-

Barvu lze použít pouze s dodatečným posypem